



Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
Юридический адрес и место производства:
662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
e-mail: sekr@achnpz.ru, т.ф. 8(39159) 5-33-10

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 20558/0
Срок действия сертификата: по 14.05.2021

Центральная заводская лаборатория АО "АНПЗ ВНК"
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
e-mail: sekr@achnpz.ru т.ф. 8(39159) 5-33-10

ПАСПОРТ №40

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.НО12.В.08166
Срок действия - по 21.11.2021

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 014/2011) "Безопасность автомобильных дорог" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 827)
ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"
Код ОКПД2 19.20.42.121
Номер партии: 40
Дата изготовления: 17.03.2019
Размер партии (масса): 233,139 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-11-1
Дата отбора проб: 17.03.2019
Дата проведения испытаний: 17.03.2019



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	101-130	107
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	47
3	Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4,0	4,7
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше -20	-28
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	311
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,7	0,0
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014, ГОСТ 33142-2014	не более 7	7

Заключение:


Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 014/2011) "Безопасность автомобильных дорог" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 827)
- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

Дополнительная информация:

- маркировка, упаковка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510;
- срок гарантийного использования битума не менее 12 месяцев с момента изготовления;
- паспорт безопасности № 05747206.19.45706. Срок действия до 21.03.2022

М.П.

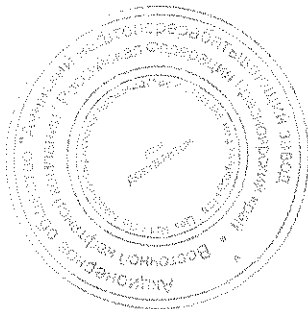

Начальник смены

Васильева А.Г.

Дата выдачи паспорта

17.03.2019